

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

**FarDU.
ILMIY
XABARLAR-**

1995-yildan nashr etiladi
Yilda 6 marta chiqadi

3-2023

**НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК.
ФерГУ**

Издаётся с 1995 года
Выходит 6 раз в год

V.U.Ro'ziboyev, M.M.Kamolova, G.A.Toshqo'ziyeva

Atmosfera qatlamlarida diffuz o'tgan va qaytgan quyosh nurlanishining spektral va burchakli taqsimlanishi 7

KIMYO

S.I.Tirkasheva, O.E.Ziyadullayev, V.G.Nenaydenko, F.Z.Qo'shboqov

Turli xil tabiatga ega ketonlarni enantioselektiv etinillash asosida atsetilen spirtlari sintezi 12

A.A.Ibragimov, T.Sh.Amirova, M.Sh.Axmedova

Geranium collinum o'simligini makro va mikroelementlarni tarkibi va miqdorini aniqlash 19

I.R.Askarov, G.A.Mominova

Do'lana tarkibidagi flavonoidlar miqdorini aniqlash 24

S.M.Egamov, A.A.Ibragimov, D.G'.O'rmonov

Ilmoqtumshuq uchma (*Ceratocephala falcata*) o'simligi yer ustki qismining aminokislota va vitamin tarkibini o'rganish 30

Z.M.Chalaboyeva, S.R.Razzoqova, B.S.Torambetov, Sh.A.Kadirova

Co (II), Ni (II) va Cu (II) tuzlari bilan 3-amino-1,2,4-triazolning kompleks birikmalarini sintezi va tadqiqoti 34

M.Y.Ismoilov, N.F.Abduqodirova

Urtica dioica (Qichitqi o't) o'simligini kimyoviy tarkibini tadqiq qilish 41

N.O.Maxkamova, A.X.Xaitbayev

Xitozan va u asosida olingan pylonka materiallarining optik spektroskopik xossalari 47

B.B.Raximov, B.Z.Adizov, M.Y.Ismoilov

Muqobil yo'l bitumni olish va uni sifatini baholash 53

Z.Q.Axmedova, M.Y.Imomova, M.R.Mamataliyev

Inula helenium L o'simligining element tarkibi va tibbiyotda qo'llanilishi 58

Kh.N.Saminov, A.A.Ibragimov, O.M.Nazarov

O'zbekistonda o'sadigan *Punica granatum L.* O'simligi "Qayum" navi barglari va gullarining uchuvchan komponentlarini o'rganish 61

O.T.Karimov, F.N.Nurqulov, A.T.Djalilov

Organik kislota tuzlari bilan modifikatsiyalangan polietilenni termik xususiyatlarini tadqiq etish 68

Sh.Sh.Turg'unboyev, H.S.Toshov, S.B.Raximov

Gossipol 2-amino 4-metilpiridin bilan Co³⁺ kationini analitik aniqlash 71

M.A.Axmadaliev, N.M.Yakubova, B.M.Davronov, B.M.Marufjonov

Furfurol olishda katalisatorlarning roli 76

S.T.Islomova, I.R.Asqarov

Ko'ka (*Tussilago farfara*), karafs (*Apium graveolens*), kartoshka (*Solanum tuberosum*) o'simliklari tarkibidagi makro va mikro elementlar taxlili 80

O.T.Karimov, N.Innat, F.N.Nurkulov, A.T.Djalilov

Kobalt asetat bilan modifikatsiyalangan polietilenning termik barqarorligini tadqiq qilish 86

BIOLOGIYA

M.U.Mahmudov, I.I.Zokirov

G'arbiy Farg'ona qandalalari (Heteroptera: Pentatomidae, Miridae) faunasiga doir yangi ma'lumotlar 90

B.M.Sheraliyev, Sh.A.Xalimov

Farg'ona viloyati Qo'shstepta tumani zovurlari baliqlarining uzunlik va og'irlilik munosabatlari 93

A.Ma'rupo

O'zbekiston Uzunmo'ylov qo'ng'izlari (Coleoptera, Cerambycidae) ning taksonomik tahlili 99

MUQOBIL YO'L BITUMNI OLISH VA UNI SIFATINI BAHOLASH**ПОЛУЧЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДОРОЖНОГО БИТУМА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА****PRODUCTION OF ALTERNATIVE ROAD BITUMEN AND QUALITY ASSESSMENT**

**Raximov Bekzod Baxtiyorovich¹, Adizov Bobirjon Zamirovich²,
Ismoilov Muminjon Yusupovich³**

¹Raximov Bekzod Baxtiyorovich

- O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi umumiyligi va noorganik kimyo instituti doktoranti

²Adizov Bobirjon Zamirovich

- O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi umumiyligi va noorganik kimyo institut

³Ismoilov Muminjon Yusupovich

- Farg'onada davlat universiteti, Kimyo kafedrasini dotsentisi

Annotatsiya

Maqolada gossipol qatroni, neft shlamini va ishlataligan diethanolamin chiqindilari asosida termoooksidlash tajriba qurilmasi yordamida adgezion xususiyati yuqori bo'lgan muqobil yo'l bitumini olish jarayoni batafsil yoritilgan. A-tipidagi asfalt qorishmasini tayyorlashda mineral materiallarga muqobil yo'l bitumining "passiv" ulash bo'yicha adgeziyasi va ho'llanishning chegaraviy burchagi ko'rsatkichlarining natijalari olindi va standart neftdan olingan yo'l bitumi bilan solishtirildi. Shunda eng yaxshi ko'rsatkich muqobil yo'l bitumining «passiv» ulash bo'yicha adgeziyasi 96% ni, ho'llanishning chegaraviy burchagi esa 74 gradusni bergan. Olingan muqobil yo'l bitumining ko'rsatkichlarga asosan sifatli asfalt qorishmasini ishlab chiqarish imkoniyatini beradi.

Аннотация

В статье подробно описан процесс получения альтернативного дорожного битума с высокими адгезионными свойствами с помощью экспериментальной установки термоокисления на основе госсполовой смолы, нефтяшлама и отработанных диэтаноламинов. При приготовлении асфальтовой смеси типа-А были получены результаты показателей адгезии и краевого угла смачивания альтернативного дорожного битума с минеральными материалами по «пассивному» сцеплению и сопоставлены с показателями дорожного битума, полученного из стандартной нефти. Тогда наилучшие показатели альтернативного дорожного битума получили по адгезии «пассивному» сцеплению-96%, а предельный угол смачивания-74 градуса. Полученный альтернативный дорожный битум дает возможность производить качественную асфальтовую смесь, основанную на показателях.

Abstract

The article describes in detail the process of obtaining alternative road bitumen with high adhesion using a thermooxidation experimental device based on gossypol resin, oil sludge and used diethanolamine waste. The results of "passive" adhesion of alternative road bitumen to mineral materials in the preparation of A-type asphalt mixture and the parameters of the limit angle of wetting were obtained and compared with road bitumen obtained from standard oil. Then, the best indicator was given by the adhesion of the alternative bitumen on "passive" connection of 96%, and the limiting angle of wetting was 74 degrees. The obtained alternative road bitumen provides an opportunity to produce high-quality asphalt mixture according to the specifications.

Kalit so'zlar: Muqobil yo'l bitumi, neft shlamini, gossipol qatroni, ishlataligan diethanolamin chiqindisi, adgezion xususiyati, ho'llanishning chegaraviy burchagi.

Ключевые слова: Альтернативный дорожный битум, нефтяной шлам, госсполовая смола, отход отработанного диэтаноламина, адгезионные свойства, краевой угол смачивания.

Key words: Alternative road bitumen, oil sludge, gossypol resin, used diethanolamine waste, adhesion property, limiting angle of wetting.

KIRISH

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasidagi asfalt zavodlarida ishlataladigan yo'l bitumiga ehtiyoj kundan-kunga ortib bormoqda. Neftni qayta ishlash zavodlari va asfalt zavodlarining ma'lumotlariga asoslanib, asfalt ishlab chiqarish uchun yo'l bitumini 100 foiz ta'minlash uchun xom ashyo zahirasi yetarli emas.

Asfalt-beton yo'l qoplamlarining uzoq xizmat qilishning asosiy ta'sir qiluvchi omillardan biri, mutaxassislar nuqtayi nazaridan, yuqori sifatli neft yo'l bitumlarini qo'llashdir. Organik bog'lovchi material, bu nafaqat amaldagi davlat standarti bilan belgilangan sifat ko'rsatkichlariga, balki ulardan

foydanish bilan tashkil etilgan asfalt-beton yo'l konstruktiv qatlamlarining ekspluatatsion ishonchiligi talablariga ham javob beradi. Rivojlangan transport tizimiga ega mamlakatlarda (Yevropa Ittifoqi, Qo'shma Shtatlar, Kanada) yo'l qurilishi rivojlanishining evolyutsiyasi 20-asrning o'rtaida naften bazasining og'ir, yuqori qatlamlili neftlaridan yo'l bitumlarini ishlab chiqarish va ulardan foydanish maqsadga muvofiqligini tushunishga va ularga nisbatan me'yoriy talablarning paydo bo'lishiga olib keldi [1-3].

Ilmiy olimlar va izlanuvchilarining tadqiqotlarini tahlil qilinganda yo'l bitumlarini olish va ishlab chiqish bo'yicha ko'pgina ishlar olib borilgan. Shulardan tayyor yo'l bitumini miqdorini ko'paytirish hamda sifatini yaxshilash maqsadida rezina qoldiqlari, polietilen qoldiqlari, neft va gaz qoldiqlari, yog'-moy sanoati qoldiqlari va boshqa modifikatorlaridan foydanib yo'l bitum kompozitsiyalari olingan [4-8].

Bitimning tanqisligi tufayli ko'pgina qurilish va yo'l bitumlarining navlari yaqin mamlakatlardan ko'p miqdorda sotib olinadi. Bitumga bo'lgan ehtiyoj ortib borayotganligi sababli, biz mahalliy neft-gaz va yog' - moy sanoatining ikkilamchi mahsulotlari asosida muqobil yo'l bitumining yangi retsepturasini olish jarayoni ishlab chiqildi [9-10].

Yuqoridaqizlanuvchilarining ilmiy ishlaridagi ma'lumotlariga tayangan holda yog'-moy sanoati qoldig'i «Gossipol qatroni» va neftni qayta ishlash sanoati qoldig'i «Neft shlamasi» larning tarkibi, fizik-kimyoiy xususiyatlari, insonga va atrof muhitga ta'siri kabi tadqiqot natijalari olindi va bizga muqobil yo'l bitumini olish uchun xomashyo sifatida ishlatish maqsadga muvofiq bo'lgan.

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti «Neft kimyosi» laboratoriysi ilmiy xodimlari tomonidan mahalliy qoldiqlar asosida muqobil yo'l bitumini olish maqsadga muvofiq bo'ldi. Ya'ni yog'-moy sanoati qoldig'i «Gossipol qatroni», neftni qayta ishlash sanoati qoldig'i «Neft shlamasi» va gazni qayta ishlash sanoati chiqindisi «Ishlatilgan etanolamin eritmasi» asosida muqobil yo'l bitum olish jaroyinini mukammallashtirish ishlari olib borildi.

TADQIQOT MATERIALLARI VA USULLARI

Muqobil yo'l bitumini olish uchun tanlangan xomashyo va modifikatorlar:


Xomashyo sifatida:

- yog'-moy sanoati qoldig'i «Gossipol qatroni»;
- neftni qayta ishlash sanoati qoldig'i «Neft shlamasi».

Modifikator sifatida:

- gazni qayta ishlash sanoati chiqindisi «Ishlatilgan dietanolamin eritmasi».

1-rasmda keltirilgan termoovksidlash tajriba qurilmasi yordamida 1 kgdan 6 ta tayyor muqobil yo'l bitum namunalari olindi.

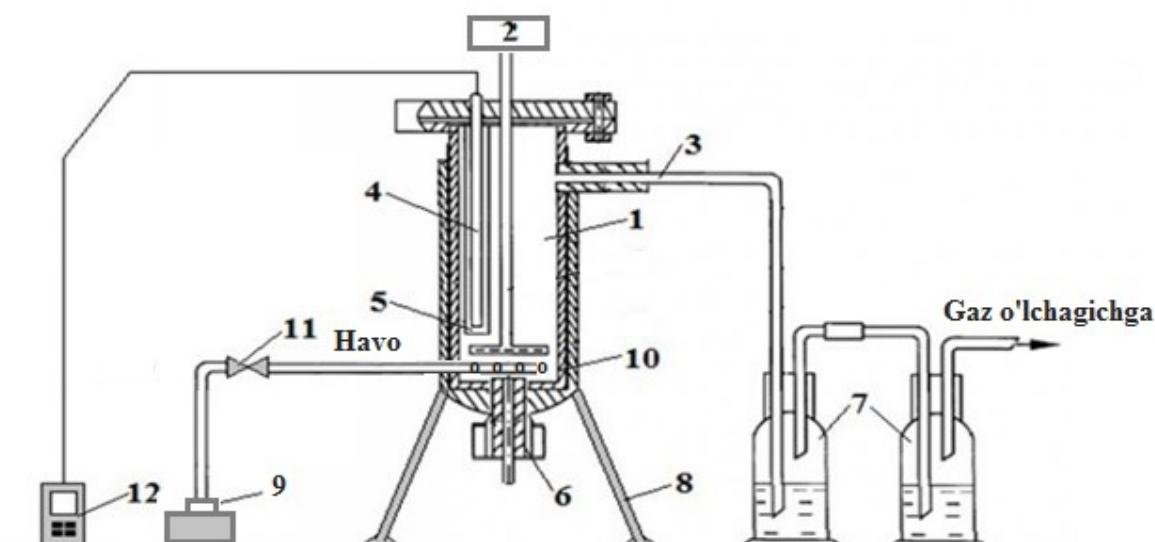

1-rasm. Muqobil yo'l bitumini olish tajriba qurilmasi

1- oksidlash reaktori; 2- elektr dvigatelga ulangan aralashtirgich; 3- yengil komponentlarning chiqish joyi; 4- termopara; 5- termoparani ushlab turuvchi qobiq; 6- tayyor muqobil yo'l bitumlarni

KIMYO

olish joyi; 7- absorberlar; 8- reaktorni ushlab turuvchi tayanch; 9- kompressor yordamida havo yuboriladi; 10- elektr isituvchilar (ten); 11- havo kiritiladigan jo'mrak; 12- issiqlikni o'chash asbobi.

1 kg tayyor muqobil yo'l bitumni olish jarayoni. 750 g miqdorda birlamchi tozalangan va 70°C haroratgacha isitilgan gossipol qatroni termoooksidlovchi aralashtiruvchi reaktorga (1) qo'yiladi. So'ngra unga 250 g birlamchi tozalangan va 70°C haroratgacha isitilgan neft shlamini qo'shiladi va elektr dvigatelga ulangan aralashtirgich (2) yordamida 5-10 daqiqa davomida aralashtiriladi. Aralashtirilgan aralashma reaktor qobig'ida joylashgan isituvchi tenlar (10) yordamida 200-250°C haroratgacha isitilgandan so'ng 4-6 soat davomida kompressor (9) yordamida havo bilan oksidlanadi. Reaktorning yuqori qismidan ajralgan yengil komponentlar bug'-moy ushlagich absorberlari (7) yordamida sovutilib kondensatsiyalanadi. Kondensatsiyalanmagan yengil komponentlar gaz o'chagichga yuboriladi. Oksidlanish natijasida olingen bir jinsli quyqaga 3, 4, 5, 6, 7, 8 g miqdorlarda birlamchi tozalab tayyorlangan ishlatilgan dietanolamin eritmasi modifikator sifatida qo'shilib aralashtiriladi va 6 ta modifikatsiyalangan muqobil yo'l bitum namunalari reaktorning pastki qismidan olindi.

Ushbu tajriba qurilmasi yordamida 6 ta muqobil yo'l bitum namunalari olindi va 1-jadvalda uning tarkib nisbatlari kiritilgan.

1-jadval**Muqobil yo'l bitum namunalarning tarkib nisbatlari**

Namunalar nomi	Tarkib nisbatlari, % massa	
	Gosipol qatroni	Neft shlamini
*MYB-1	50	50
MYB-2	60	40
MYB-3	65	35
MYB-4	70	30
MYB-5	75	25
MYB-6	80	20

*Izoh: MYB- muqobil yo'l bitumi.

1-jadvalda namunalarning sifatini (adgezion xususiyati va ho'llanishning chegaraviy burchagi) aniqlash uchun asfalt qorishmalari tayyorlandi.

Asfalt qorishmasini tayyorlash texnologiyasi [11,12] quyidagi tartibda amalga oshiriladi: ikkita farforli idishga 200 ± 5 grammdan mayda granit toshchalar va mada granit shag'al bilan aralashgan hamda 10 ± 1 grammdan sinaladigan bitum bog'lovchi tayyorlanadi. Idishlar 130-140 °C termostatda 20 daqiqa davomida saqlab turiladi. Idishlar termostatdan olinib mayda granit toshchalarining sirt yuzasini to'liq qoplaguncha bitum bog'lovchisi bilan yaxshilab aralashtiriladi. So'ngra qorishmani 20 daqiqa davomida xona haroratida saqlab turiladi. Standart № 025 yoki № 05 metal panjaraga idishning birida tayyorlangan qorishmaning yarmisini panjara ustiga bir tekislikda yotqizilib qaynab turgan distillangan suvgaga tushiriladi. Xuddi shunday jarayonni mineral-bitum qorishmasini ikkinchi idish bilan olib boriladi. Panjaralardagi qorishma namunalari qaynab turgan suv ichida 30 daqiqa saqlab turiladi. Qaynash davomida suv sathiga qorishma tarkibidan ajralib chiqqan bitum filtr qog'oz yordamida olinadi. Qaynash jarayoni tugashidan keyin panjarani sovuq suvgaga 3-5 daqiqa davomida saqlanadi, undan so'ng qorishmalar filtr qog'ozga olinib mayda granit toshlarini necha foiz bitum qoplashini vizual tarzda boholanadi

TADQIQOT NATIJALARI VA MUHOKAMASI

Mineral materialni bitum bilan ho'llaganda ularning o'zaro adgezion ta'siri uchun zaruriy omillardan biridir. Ho'llanish jarayonining tasnifi bu ho'llashning chegaraviy burchagi bo'lib, u qattiq yuza sirtidagi bitum tomchisi kontakt hosil qilganda chegaraviy burchak qiyaligi bilan belgilanadi.

Mineral materiallarini necha foizini bitum bilan qoplashini 2-jadvalda kiritilgan.

2-jadvalda olingen natjalarga asosan muqobil yo'l bitum namunalarning A-tipidagi "passiv" ulash bo'yicha adgeziyasining foiz ko'rsatkichlari neftdan olingen BND 60/90 yo'l bitumiga nisbatdan kam ekanligi aniqlandi. Shisha taglikning bitum bilan ho'llanishning chegaraviy burchagi esa katta. Ammo MYB-5 namunasi qolgan namunalariga nisbatan ancha yaxshi ko'rsatkich bergen va uni adgezion xususiyatini yanada oshirish uchun ishlatilgan dietanolamin chiqindisini modifikator sifatida qo'llash tavsya etildi va 3-jadvalda quyidagi namunalar olindi.

2-jadval**BND 60/90 va muqobil yo'l bitumi namunalarining adgeziysi bo'yicha natijalar**

Bitum namunalari	A tipidagi – «passiv» ulash bo'yicha adgeziysi, % da	Shisha taglikning bitum bilan ho'llanishning chegaraviy burchagi (HChB), grad.
BND 60/90	78	111
MYB-1	55	134
MYB-2	58	127
MYB-3	62	120
MYB-4	67	116
MYB-5	73	112
MYB-6	71	115

3-jadval**MYB-5 namunasi tarkibi va ishlatalilgan DEA nisbatlari**

Namuna nomi	Tarkib nisbatlari, % massa		
	Gosipol qatroni	Neft shlami	Ishlatilgan DEA chiqindisi
MYB-5M1	75	25	3
MYB-5M2	75	25	5
MYB-5M3	75	25	7
MYB-5M4	75	25	9
MYB-5M5	75	25	11
MYB-5M6	75	25	13

3-jadvalda keltirilgan namunalarning ho'llanish burchagini va adgezion xususiyatini aniqlash uchun tajriba-sinov natijalari o'tkazildi va olingan natijalar taqqoslandi (4-jadval).

4-jadval**BND 60/90, MYB-5 namunasi va modifikatsiyalangan muqobil yo'l bitum namunalarining sifat ko'rsatkichlari**

Bitum namunalari	A tipidagi – «passiv» ulash bo'yicha adgeziysi, % da	Shisha taglikning bitum bilan ho'llanishning chegaraviy burchagi (HChB), grad.
BND 60/90	78	111
MYB-5 modifikatorsiz	73	112
Ishlatilgan DEA chiqindisi bilan modifikatsiyalangan		
MYB-5M1	79	108
MYB-5M2	86	93
MYB-5M3	91	81
MYB-5M4	96	74
MYB-5M5	93	79
MYB-5M6	92	83

4-jadvalda MYB-5M4 namunasi neftli BND 60/90 bitumi va modifikatorsiz MYB-5 namunasiga nisbatan juda yaxshi natijalarni bergen.

XULOSA

Gossipol qatroni, neft shlami va ishlatalilgan dietanolamin chiqindisi asosida termoooksidlash qurilmasi yordamida adgezion xususiyati yuqori bo'lgan muqobil yo'l bitum namunalarini olish maqsadga muvofiq bo'ldi. A-tipidagi «passiv» ulash bo'yicha adgeziysi 96% ni va shisha taglikning bitum bilan ho'llanishning chegaraviy burchagi 74 gradusni beradigan muqobil yo'l bitumini ishlab chiqarish uchun uning retsepturasi: gossipol qatroni-75%, neft shlami-25% va ishlatalilgan dietanolamin chiqindisi-9% ni tashkil etsa, sifatli asfalt qorishmasini tayyorlash va uni avtomobil yo'llarida qo'llash tavsiya etiladi.

KIMYO

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Мирзиёев Ш.М. Указ №УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики».
2. Мирзиёев Ш.М. Постановление ПП 3262 от 11 сентября 2017 года «О мерах по совершенствованию системы озеленения и архитектурно-ландшафтного конструирования автомобильных дорог».
3. Мирзиёев Ш.М. Указ № УП-4954 от 14 февраля 2017 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления дорожным хозяйством».
4. Негматов С.С., Джумбаев А.Б., Аблоуколов А.А., Иноятов К.М. Новая перспективная технология использования минералов в асфальтобетонных покрытиях автомобильных дорог. //Композиционные материалы. – Ташкент, 2004. №4. –С. 49.
5. Розенталь Д.А., Сыроежко А.М. Изменение свойств дорожных битумов при контактировании с минеральным наполнителем // Химия и технология топлив и масел. – 2000. -№4. – С. 41-43.
6. Емельянычева Е.А. Модификация дорожных битумов полимерными и органоминеральными добавками. Диссертация кан.тех.наук. – Казань. 2011. -143 с.
7. Поконова Ю.В. Нефтяные битумы / Ю.В. Поконова. - СПб.: Санкт- Петербургская издательская компания «Синтез», 2005.- 154с.
8. Хамидов Б.Н., Фозилов С.Ф., Сайдахмедов Ш.М., Мавлонов Б.А. Нефт ва газ кимёси.Ўқув қўлланма.Т.: Муҳаррир нашриёти, 2014-582 б.
9. Khamidov Basit, Rakhimov Bekzod, MusayevMarufjan, Rakhmatova Dilnoza. Obtaining a new composition of road bitumen from local waste of oil-gas and oil-fat production. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 8, Issue 9 , September 2021.
10. Khamidov Basit, Rakhimov Bekzod, MusayevMarufjan, Rakhmatova Dilnoza. Comparative Tests of Experimental Batches of a New Composition of Road Bitumen. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 8, Issue 9 , September 2021.
11. Абдуллин А.И. Методы изучения адгезионных свойств битума к поверхности минерального материала / А.И. Абдуллин, Е.А. Емельянычева, И.Н. Диляров // Вестник Казанского технологического университета. - 2010. - №10.-С. 643-644.
12. М.Исмоилов,, Н.Мирзаходжаева, М.Абдуллаева [Использование смолы госсипол в качестве антиоксидантного соединения](#). //Universum: технические науки. – 2021. – №. 4-4. – С. 9-11.